

## ピタッ！とPeel吸盤用

MSE1-32

## 商品名

ピタッ！とPeelは剥離可能な湿気硬化型接着剤です。施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。吸着力を失った吸盤に使っていただきますと、接着力の補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。

## ■特長

- ◇優れた剥離性  
硬化後、はがすことができます。  
不要になると、きれいに除去できます。
- ◇透明性
- ◇優れたゴム物性弾力性のあるゴム状に硬化します。
- ◇剥がしやすいが、ずれにくい

## ■性状・性能

## ・一般性状

商品名	ピタッ！とPeel吸盤用
製品コード	MSE1-32
クラス	-
外観	クリア色ペースト状
主成分	変成シリコーン樹脂
有効期限	24ヶ月
粘度(Pa・s)	800/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~80°C
塗装性	良好

## ■用途

- ・吸盤の接着補強
- ・軽量備品の貼り付け用接着剤
- ・ねじのゆるみ止め
- ・立体のマスキング作業用・汚れ防止用コーティング材
- ・硬化性(目安)

硬化条件	硬化皮膜の厚み(日数)			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5°C*50%RH	2	6以上	—	—
23°C*50%RH	1.5	2	6	—
50°C*50%RH	0.5	1	3	6

## ・硬化物物性(JIS K 6251ダンベル状3号形)

50%引張応力 (N/mm <sup>2</sup> )	0.20
最大引張応力 (N/mm <sup>2</sup> )	1.90
破壊時の伸び率 (%)	400
硬度 (ショア-A)	25

## ・JIS A 5758 又は JIS A 1439に基づく性能

密度(g/ml)	1.05
タックフリー(分)	23°C 45
押出し性(秒)	23°C 3~5
体積損失(%)	2

## &lt;剥離可能時間&gt;

養生条件	施工厚み	
	3mm	5mm
10°C、50%RH	36	72
23°C、50%RH	24	36
30°C、50%RH	18	24

単位:時間



<接着特性>

◎引張接着性(JIS A1439)

養生条件	温度	最大強度(N/mm <sup>2</sup> )	剥離時の伸び(%)
養生後	23℃	0.25	40
加熱後(80℃)	23℃	0.29	50
水浸せき後	23℃	0.07	20

被着体:アルミ、プライマーなし

◎引張せん断接着性(JIS K6850)

条件	施工厚み(mm)	最大強度(N/mm <sup>2</sup> )
養生後	23℃ 圧着 (<0.5)	0.27
養生後	23℃ 1.0	0.08

被着体:SUS304、プライマーなし


◎剥離接着性(JIS K6854-2) はく離接着強さ(180度剥離)

条件	施工厚み(mm)	最大強度(N/mm <sup>2</sup> )
養生後	23℃ 圧着 (<0.5)	0.05
養生後	23℃ 1.0	0.04

被着体:軟質塩化ビニル、プライマーなし


内部硬化性

◆青:10℃  
■緑:23℃  
▲赤:30℃

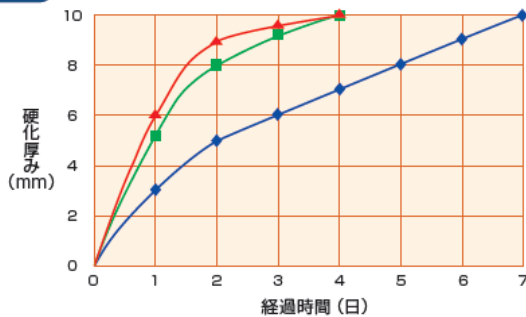

はく離可能時間

■ピンク 5mm厚の場合  
◆青 3mm厚の場合

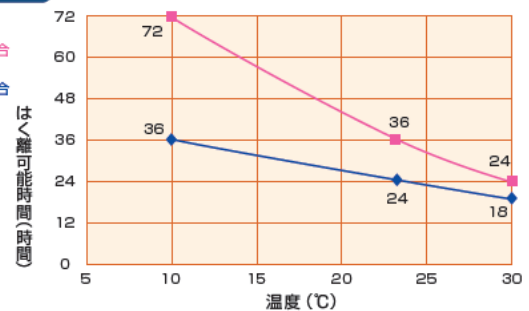

◆各種材料への接着性

剥離性良好材料

アルミニウム  
軟鋼板  
ステンレス  
硬質塩化ビニル  
軟質塩化ビニル  
PMMA

ABS  
FRP  
ポリカーボネート  
ポリエチレン  
ポリプロピレン  
EPDMゴム

剥離性問題ある材料および注意点

- ガラス \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり
- 窯業系サイディング \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり、塗膜ごとはがれる場合あり
- モルタル \*成分の染み出し跡が残る場合あり
- スレート \*成分の染み出し跡が残る場合あり
- タイル \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり
- 御影石 \*成分の染み出し跡が残る場合あり
- 合板(木質材料) \*成分の染み出し跡が残る場合あり
- 紙 \*成分の染み出し跡が残る場合あり

**SHARPIE**

- 様々な材料の塗装面 \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり、塗膜ごとはがれる場合あり  
 壁(リシン吹付け) \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり、塗膜ごとはがれる場合あり  
 壁(壁紙・クロス) \*表面状態によっては、はがしにくい場合あり、基材ごとはがれる場合あり成分の染み出し跡が残る場合あり  
 つかないシール硬化物 \*接着するので剥がせない  
**貴重品等** \*使用しないで下さい

## ■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
- 薄く施工することは、避けて下さい。短期で白化現象を生じます。
- 瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
- 保存状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。

## ■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・プライマーは、火気厳禁(第四類第一石油類)ですので高温になる車中等に放置しないで下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- \*詳細の説明は、SDS(安全データシート)をご参照下さい。

## ■荷姿

- 吸盤用接着剤  
 ピタッ! と Peel 吸盤用・・・20g チューブ × 1本ケース  
 ◇色調:クリア

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

■大阪本社  
 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1  
 TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京営業所  
 〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9  
 TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■堺工場  
 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12  
 TEL 072-268-0322 FAX072-269-2810.

■札幌出張所  
 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1  
 TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■グローバルセンター  
 〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44  
 TEL 072-268-0323

■森夏化工科技(上海)有限公司  
 〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号  
 TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721